



İKON LABORATUVAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

BATI SİTESİ MAH. 2310/1 CAD. GERSAN SANAYİ SİTESİ İKON NO:58
YENİMAHALLE / ANKARA

TEL : 03123300606

MAIL : ikonlaboratuvar@gmail.com



BETON ÇELİK ÇUBUK DENEY RAPORU

Sayfa : 1 / 2

RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	1988-25	BKN.RAPOR NO	
RAPOR NO		RAPOR TARİHİ	17.07.2025

FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ			
YAPI DENETİM FİRMASI			
MÜTEAHHİT FİRMA			
YAPI SAHİBİ			
ŞANTİYE ADRESİ			
PAFTA / ADA / PARSEL		YİBF NO	

NUMUNE BİLGİLERİ			
KULLANILDIĞI YER			TEMİN YERİ
NUMUNESİ ALAN	İKON LAB.YAPI MALZ.İNŞ.LTD.ŞTİ.		ALINMA TARİHİ
İRSALİYE BİLGİLERİ			
ANMA ÇAPI (mm)(Tipi)	10 (B420C)	12 (B420C)	14 (B420C)
İHZARAT MİKTARI (ton)	25,000		
SAYISI	3	3	3
BOYU (cm)			

YAPILAN DENEYLER (TS 708, TS EN ISO 15630-1, TS EN 6892-1'e göre)

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER									STANDARDDA İSTENİLEN DEĞERLER						
No	Anma Çapı (mm)	Tipi	Akma Day. (N/mm ²)	Çekme Day. (N/mm ²)	Çekme Akma Oranı	Re,act / Re,nor	Kopma Uz. (%)	Kütle (Kg/m)	Akma Day. (N/mm ²) min.	Çekme Day. (N/mm ²) min.	Çekme Akma Oranı min.	Re,act / Re,nor max.	Kopma Uz. (%) min.	Anma Kütle (Kg/m)	
														min.	max.
1	10	B420C	532	632	1,19	1,27	21,20	0,620	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,58	0,654
2	10	B420C	488	609	1,25	1,16	21,00	0,620	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,58	0,654
3	10	B420C	537	642	1,20	1,28	20,20	0,620	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,58	0,654
4	12	B420C	532	636	1,20	1,27	20,00	0,890	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,835	0,941
5	12	B420C	539	628	1,17	1,28	20,17	0,890	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,835	0,941
6	12	B420C	527	630	1,20	1,25	20,33	0,890	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,835	0,941
7	14	B420C	469	583	1,24	1,12	19,57	1,210	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,137	1,283
8	14	B420C	469	596	1,27	1,12	19,86	1,210	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,137	1,283
9	14	B420C	474	587	1,24	1,13	20,14	1,210	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,137	1,283
10	16	B420C	481	607	1,26	1,15	19,75	1,580	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,485	1,675
11	16	B420C	476	605	1,27	1,13	20,25	1,580	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,485	1,675
12	16	B420C	484	592	1,22	1,15	20,00	1,580	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,485	1,675



İKON LABORATUVAR YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

BATI SİTESİ MAH. 2310/1 CAD. GERSAN SANAYİ SİTESİ İKON NO:58
YENİMAHALLE / ANKARA

TEL : 03123300606





MAIL : ikonlaboratuvar@gmail.com



BETON ÇELİK ÇUBUK DENEY RAPORU

Sayfa : 2 / 2

RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	1988-25	BKN.RAPOR NO	
RAPOR NO		RAPOR TARİHİ	17.07.2025

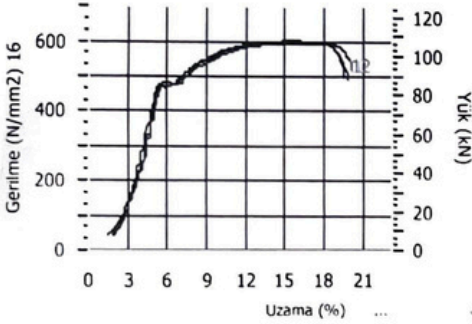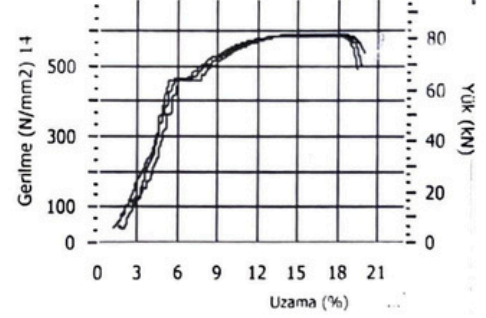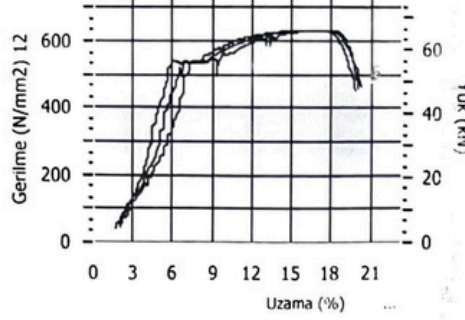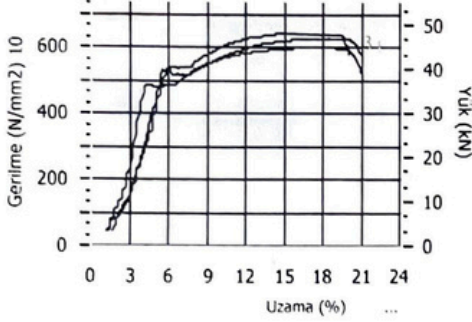

DENEYİ YAPAN

ONAYLAYAN

1. Çelik Deney Raporu kısmen çoğaltılamaz.
2. Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
3. Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
4. Sonuçlar TS 708 TS EN ISO 15630-1 VE TS EN ISO 6892-1 göre değerlendirilmiştir.
5. Laboratuvarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Tarih ve 814 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir.